


**AquaRoute® AQ 6015 HPE**  
vodouředitelná barva bílá

<b>Technické vlastnosti</b>		
Měrná hmotnost	[g.cm <sup>-3</sup> ]	1,69 ± 0,05
Obsah sušiny	[%]	75,5 ± 2
Výrobní konzistence	[Krebs]	92 ± 2
Ředidlo		voda
Premixová balotina		neobsažena
<b>Podmínky pro aplikaci</b>		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	5 – 40
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	5 - 40
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 85
Dávkování barvy	[g.m <sup>-2</sup> ]	960
Druh dodatečného posypu		Sovitec 300-1700 + 20 % zdrsňovadel
Dávkování dodatečného posypu	[g.m <sup>-2</sup> ]	600
<b>Měření při pokládce na zkušební úseku</b>		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	570
Zasychání při teplotě vzduchu 18 °C	[min]	16

vzhled značení po 12 měsících

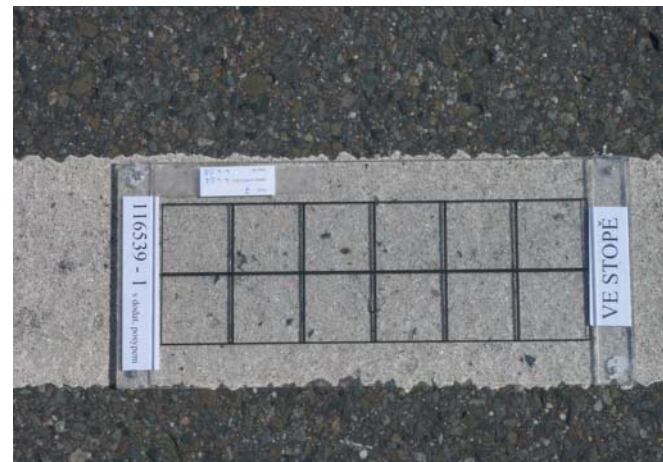

### Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>
nový stav	188	183	45	45	483	498	-	-
po 6 měsících	131	109	46	47	398	348	-	-
<b>po 12 měsících</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>172</b>	<b>163</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>třídy</b>	<b>Q 3</b>	<b>Q 3</b>	<b>S 2</b>	<b>S 2</b>	<b>R 3</b>	<b>R 3</b>	-	-
po 18 měsících	132	125	49	49	160	143	1	1

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.