


**SINOKRYL**  
rozpuštědlová barva bílá

<b>Technické vlastnosti</b>		
Měrná hmotnost	[g.cm <sup>-3</sup> ]	1,55
Obsah sušiny	[%]	min. 70
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	40-100
Ředidlo		axial / toluen
Premixová balotina		neobsažena
<b>Podmínky pro aplikaci</b>		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	5 - 35
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m <sup>-2</sup> ]	660
Druh dodatečného posypu		Swarco T14 G20 100-600
Dávkování dodatečného posypu	[g.m <sup>-2</sup> ]	300
<b>Měření při pokládce na zkušební úseku</b>		
Tloušťka mokrého nástřiku	[ $\mu$ m]	420
Zasychání při teplotě vzduchu 14,5 °C	[min]	19

vzhled značení po 12 měsících

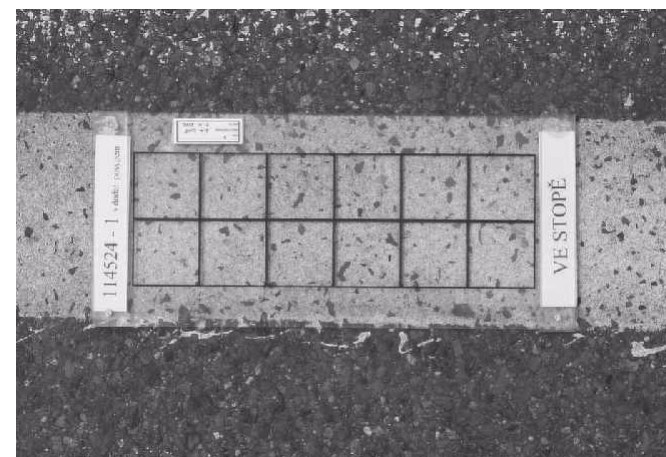

**Výsledky měření a zařazení do tříd**

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>
nový stav	218	211	50	51	227	202	-	-
po 6 měsících	174	158	50	51	218	179	-	-
<b>po 12 měsících</b>	<b>151</b>	<b>148</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>127</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>třídy</b>	<b>Q 3</b>	<b>Q 3</b>	<b>S 1</b>	<b>S 1</b>	<b>R 2</b>	<b>R 2</b>	-	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.