


**ZEBRAKRYL 75**  
rozpuštědlová barva bílá

<b>Technické vlastnosti</b>		
Měrná hmotnost	[g.cm <sup>-3</sup> ]	1,60 ± 0,15
Obsah sušiny	[%]	75
Výrobní konzistence (pohárek φ = 6 mm)	[s]	25 - 45
Ředidlo		ředidlo Zebra HS/ toluen
Premixová balotina		neobsažena
<b>Podmínky pro aplikaci</b>		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m <sup>-2</sup> ]	820
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1B2T (P)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m <sup>-2</sup> ]	250
<b>Měření při pokládce na zkušební úseku</b>		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	510
Zasychání při teplotě vzduchu 11,5°C	[min]	16

vzhled značení po 12 měsících

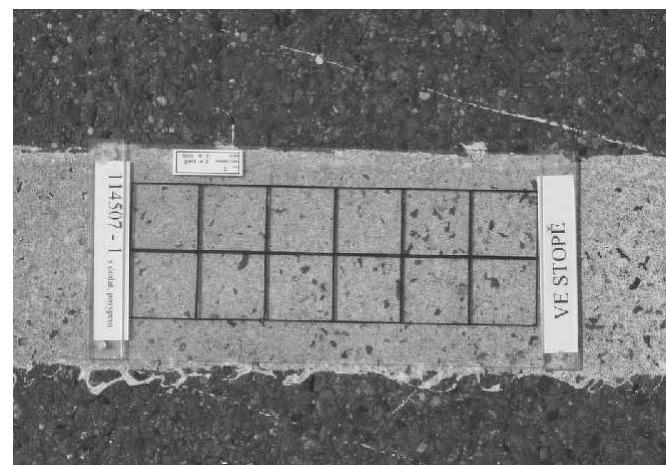

**Výsledky měření a zařazení do tříd**

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	194	192	55	52	452	435	-	-
po 6 měsících	155	144	51	49	314	229	-	-
<b>po 12 měsících</b>	<b>151</b>	<b>142</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>186</b>	<b>156</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>třídy</b>	<b>Q 3</b>	<b>Q 3</b>	<b>S 2</b>	<b>S 1</b>	<b>R 3</b>	<b>R 3</b>	-	-
po 24 měsících	136	126	54	56	153	107	1	1

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.