


ZEBRAKRYL 75

rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,60 ± 0,15
Obsah sušiny	[%]	75
Výrobní konzistence (pohárek φ = 6 mm)	[s]	25 - 45
Ředidlo		ředidlo Zebra HS/ toluen
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	820
Druh dodatečného posypu		Interminglass 125-630 MB9B2H
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	250
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	510
Zasychání při teplotě vzduchu 12°C	[min]	15

vzhled značení po 12 měsících

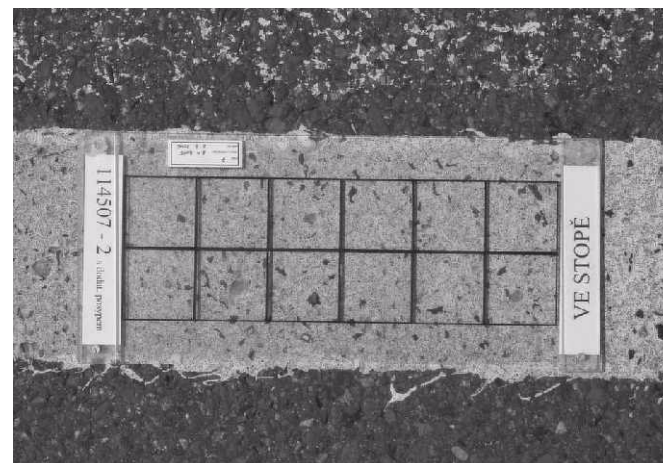

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	201	191	47	48	455	432	-	-
po 6 měsících	163	149	52	49	294	241	-	-
po 12 měsících	152	140	48	47	227	142	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 1	S 1	R 4	R 2	-	-
po 24 měsících	139	-	52	-	191	-	1	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.