


**REMO 100 EQ**  
rozpuštědlová barva bílá

<b>Technické vlastnosti</b>		
Měrná hmotnost	[g.cm <sup>-3</sup> ]	1,55 ± 0,1
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek φ = 6 mm)	[s]	35
Ředidlo		acetón
Premixová balovina		neobsažena
<b>Podmínky pro aplikaci</b>		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	5 - 35
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	5 - 45
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 85
Dávkování barvy	[g.m <sup>-2</sup> ]	580
Druh dodatečného posypu		Echolux Super 3FT
Dávkování dodatečného posypu	[g.m <sup>-2</sup> ]	300
<b>Měření při pokládce na zkušební úseku</b>		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	370
Zasychání při teplotě vzduchu 27,5°C	[min]	12

vzhled značení po 12 měsících

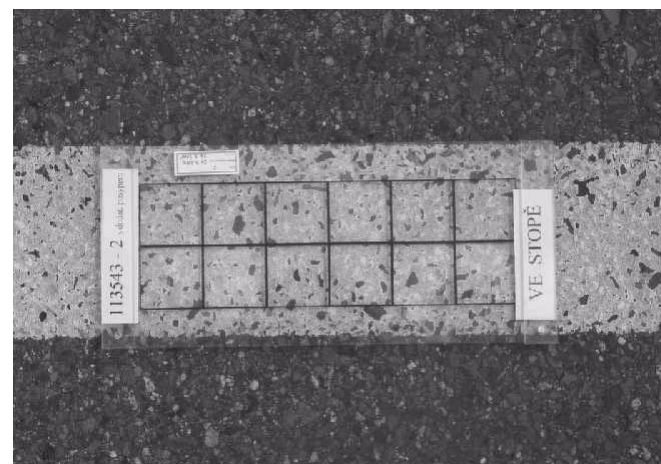

### Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>
nový stav	203	199	45	45	367	365	-	-
po 6 měsících	142	135	45	45	229	213	-	-
<b>po 12 měsících</b>	<b>178</b>	<b>180</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>třídy</b>	<b>Q 4</b>	<b>Q 4</b>	<b>S 2</b>	<b>S 2</b>	<b>R 2</b>	<b>R 2</b>	-	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.