


REMO 100 EQ-B
rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,55 ± 0,1
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek φ = 6 mm)	[s]	35
Ředidlo		aceton
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	5 - 35
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	5 - 45
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 85
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	600
Druh dodatečného posypu		Swarco T14 100-600
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	300
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	380
Zasychání při teplotě vzduchu 18°C	[min]	11

vzhled značení po 12 měsících

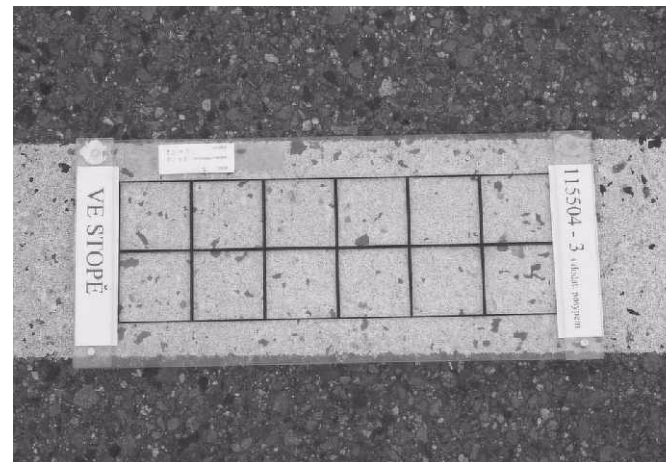

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	202	200	46	45	402	414	-	-
po 6 měsících	156	149	45	45	178	201	-	-
po 12 měsících	168	158	53	52	155	147	1	1
třídy	Q 4	Q 3	S 2	S 2	R 3	R 2	-	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem