


**LIMBOROUTE W12**  
vodouředitelná barva bílá

<b>Technické vlastnosti</b>		
Měrná hmotnost	[g.cm <sup>-3</sup> ]	1,62
Obsah sušiny	[%]	75 - 80
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	20 - 30
Ředidlo		voda
Premixová balotina		neobsažena
<b>Podmínky pro aplikaci</b>		
Výrobce doporučovaná teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučovaná teplota podkladu	[°C]	10 – 45
Výrobce doporučovaná relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 75
Dávkování barvy	[g.m <sup>-2</sup> ]	470
Druh dodatečného posypu		Swarco P21 100-850 3:1
Dávkování dodatečného posypu	[g.m <sup>-2</sup> ]	300
<b>Měření při pokládce na zkušební úseku</b>		
Tloušťka mokrého nástřiku	[ $\mu$ m]	290
Zasychání při teplotě vzduchu 22,5°C	[min]	9

vzhled značení po 12 měsících

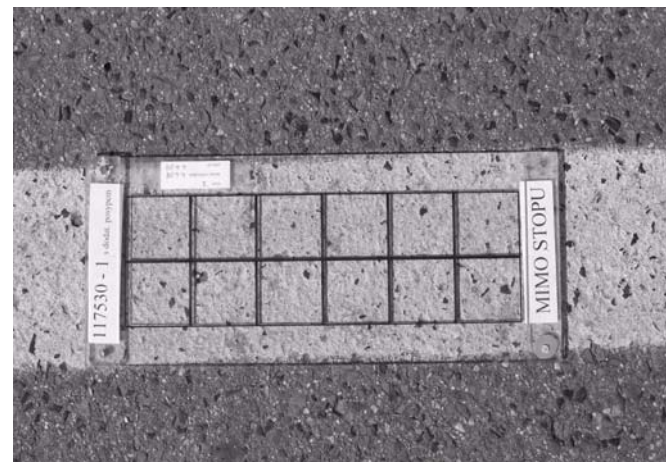

**Výsledky měření a zařazení do tříd**

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )	drsnost SRT	noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )	index opotřebení
	s posypem	s posypem	s posypem	s posypem
	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
nový stav	204	50	338	-
po 6 měsících	149	53	197	-
<b>po 12 měsících</b>	<b>131</b>	<b>49</b>	<b>126</b>	<b>1</b>
<b>třídy</b>	<b>Q 3</b>	<b>S 1</b>	<b>R 2</b>	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.