


LIMBOROUTE W12
vodouředitelná barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,62
Obsah sušiny	[%]	75 - 80
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	20 - 30
Ředidlo		voda
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	10 – 45
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 75
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	470
Druh dodatečného posypu		Swarco Plus9spots typ A 200-600
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	300
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	290
Zasychání při teplotě vzduchu 22,5°C	[min]	9

vzhled značení po 12 měsících

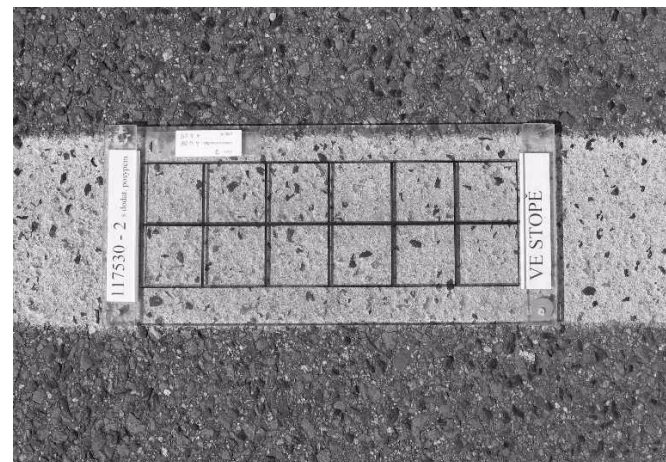

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	198	195	46	45	633	594	-	-
po 6 měsících	141	141	52	52	391	280	-	-
po 12 měsících	122	120	49	48	308	201	1	1
třídy	Q 2	Q 2	S 1	S 1	R 5	R 4	-	-
po 24 měsících	105	104	52	53	156	106	1	1

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.