


## STOLLREFLEX D1120

### rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm <sup>-3</sup> ]	1,65 ± 0,03
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek φ = 6 mm)	[s]	25
Ředidlo		ředidlo HS
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	5 – 45
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 75
Dávkování barvy	[g.m <sup>-2</sup> ]	500
Druh dodatečného posypu		SolidPlus 100-600 T14 GG30
Dávkování dodatečného posypu	[g.m <sup>-2</sup> ]	350
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	300
Zasychání při teplotě vzduchu 29,0 °C	[min]	8

vzhled značení po 12 měsících

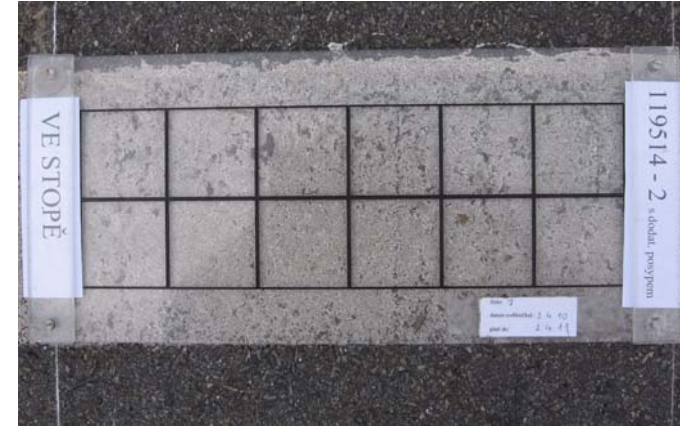

### Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		index opotřebenění	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	178	158	45	47	495	465	-	-
po 6 měsících	126	123	45	45	519	486	-	-
<b>po 12 měsících</b>	<b>150</b>	<b>141</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>553</b>	<b>352</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>třídy</b>	<b>Q 3</b>	<b>Q 3</b>	<b>S 1</b>	<b>S 1</b>	<b>R 5</b>	<b>R 5</b>	-	-
po 24 měsících	116	-	53	-	209	-	1	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.