


STOLLREFLEX D 1120

rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,65 ± 0,03
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	25
Ředidlo		ředidlo HS
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	5 – 45
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 75
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	590
Druh dodatečného posypu		Swarcoflex 100-600 T14 G20
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	300
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	375
Zasychání při teplotě vzduchu 26,5°C	[min]	9

vzhled značení po 12 měsících

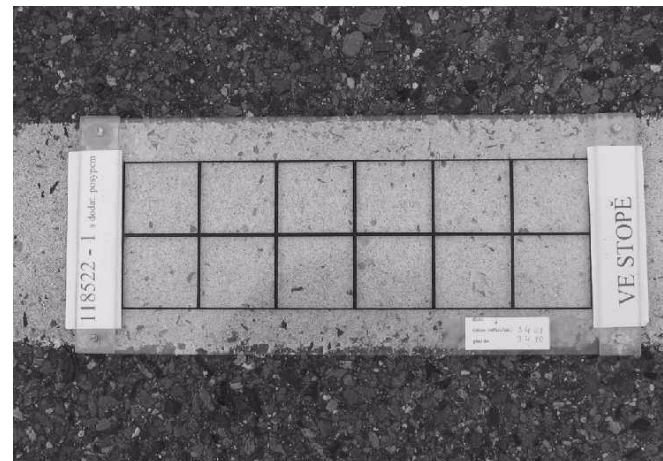

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	239	234	52	50	403	403	-	-
po 6 měsících	145	141	52	54	242	250	-	-
po 12 měsících	149	140	53	54	208	146	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 2	S 2	R 4	R 2	-	-
po 18 měsících	131	130	53	54	149	122	1	1

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.