


SINOLACK RIVIERA
rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,6 – 1,7
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	40 - 45
Ředidlo		toluen / Solvax
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	680
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1A4T P12 (800-400 SBP SRT)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	350
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	425
Zasychání při teplotě vzduchu 22°C	[min]	20

vzhled značení po 12 měsících

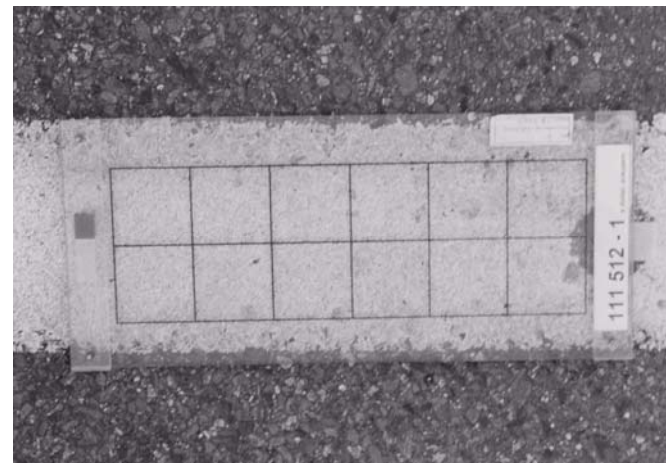

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	173	181	47	46	395	362	-	-
po 6 měsících	127	125	47	49	241	253	-	-
po 12 měsících	151	157	47	47	191	146	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 1	S 1	R 3	R 2	-	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem