


**SINOLACK RIVIERA**  
rozpuštědlová barva bílá

<b>Technické vlastnosti</b>		
Měrná hmotnost	[g.cm <sup>-3</sup> ]	1,6 – 1,7
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	40 - 45
Ředidlo		toluen / Solvax
Premixová balotina		neobsažena
<b>Podmínky pro aplikaci</b>		
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m <sup>-2</sup> ]	600
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1A2T P (500-180 SBP ECO SRT)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m <sup>-2</sup> ]	350
<b>Měření při pokládce na zkušební úseku</b>		
Tloušťka mokrého nástřiku	[ $\mu$ m]	360
Zasychání při teplotě vzduchu 14°C	[min]	12

vzhled značení po 12 měsících

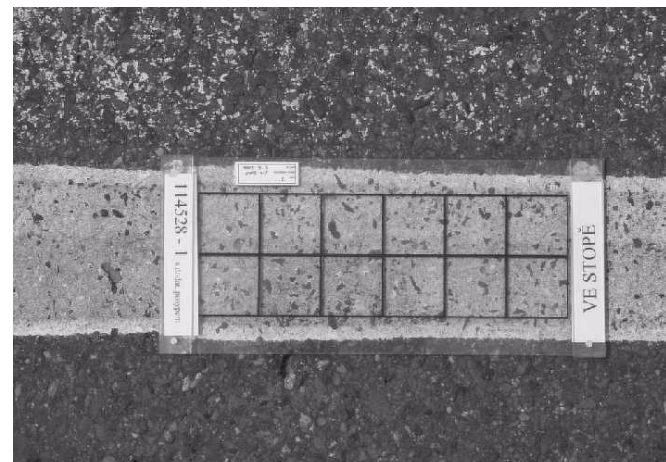

**Výsledky měření a zařazení do tříd**

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>
nový stav	198	184	54	52	372	326	-	-
po 6 měsících	124	130	55	53	198	175	-	-
<b>po 12 měsících</b>	<b>140</b>	<b>129</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>160</b>	<b>113</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>třídy</b>	<b>Q 3</b>	<b>Q 2</b>	<b>S 2</b>	<b>S 2</b>	<b>R 3</b>	<b>R 2</b>	-	-
po 18 měsících	111	-	47	-	129	-	1	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.