


NOCTO AURA
vodouředitelná barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,6 – 1,7
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	30 - 35
Ředidlo		voda
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučovaná teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučovaná relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	620
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1A2T P7 (500-180 WBP SRT)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	320
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	375
Zasychání při teplotě vzduchu 19°C	[min]	5

vzhled značení po 12 měsících

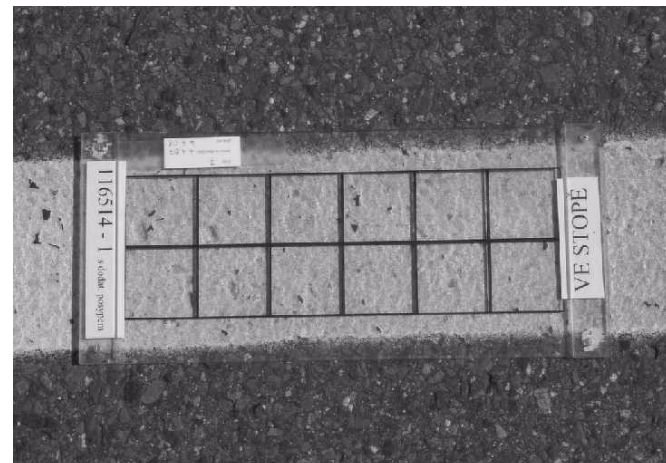

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	208	194	48	47	522	533	-	-
po 6 měsících	142	121	45	46	403	370	-	-
po 12 měsících	173	174	48	46	322	290	1	1
třídy	Q 4	Q 4	S 1	S 1	R 5	R 4	-	-
po 18 měsících	152	149	47	46	295	271	1	1
po 24 měsících	146	153	45	45	218	205	1	1
Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.								