


AQUAFAS vodouředitelná barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,7
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	30 - 35
Ředidlo		voda
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	500
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1A2T P7 (500-180 WBP SRT)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	260
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	300
Zasychání při teplotě vzduchu 23,5°C	[min]	11

vzhled značení po 12 měsících

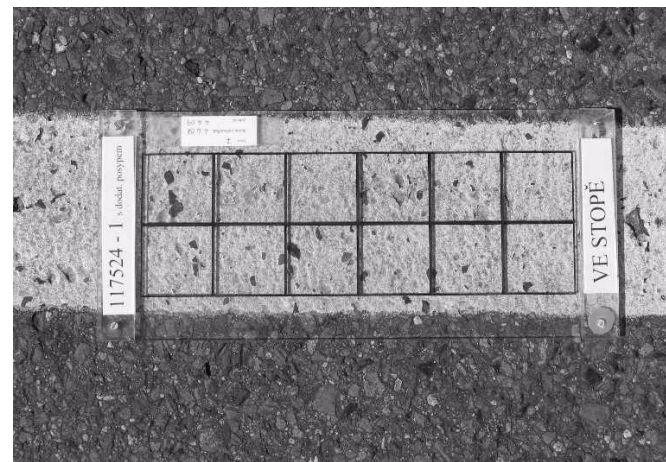

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	206	196	47	45	439	427	-	-
po 6 měsících	141	144	53	51	333	270	-	-
po 12 měsících	138	143	48	45	250	181	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 1	S 1	R 4	R 3	-	-
po 24 měsících	123	113	49	46	171	136	1	1

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.