


SINOLACK NORMANDIE
rozpuštědlová barva bílá

| Technické vlastnosti | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Měrná hmotnost | [g.cm ⁻³] | 1,53 – 1,63 |
| Obsah sušiny | [%] | min. 75 |
| Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm) | [s] | 28 – 32 |
| Ředidlo | | toluen / Solvax |
| Premixová balotina | | neobsažena |
| Podmínky pro aplikaci | | |
| Výrobce doporučená teplota podkladu | [°C] | min. 5 |
| Výrobce doporučená teplota vzduchu | [°C] | min. 5 |
| Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu | [%] | max. 80 |
| Dávkování barvy | [g.m ⁻²] | 600 |
| Druh dodatečného posypu | | Sovitec MBG1A2T P (500-180 SBP ECO SRT) |
| Dávkování dodatečného posypu | [g.m ⁻²] | 300 |
| Měření při pokládce na zkušebním úseku | | |
| Tloušťka mokrého nástřiku | [μ m] | 380 |
| Zasychání při teplotě vzduchu 14 °C | [min] | 11 |

vzhled značení po 12 měsících

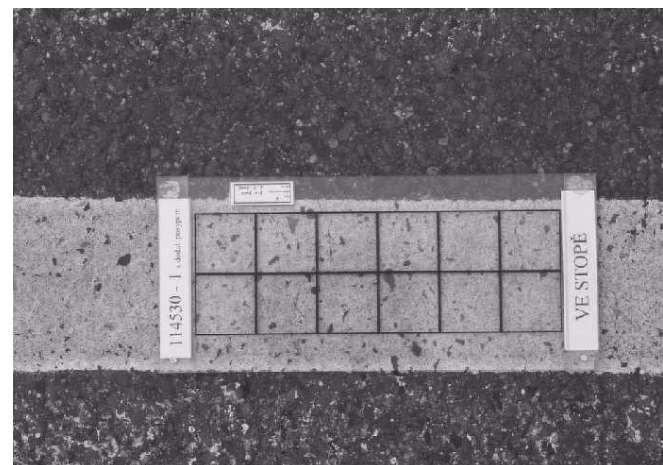

Výsledky měření a zařazení do tříd

| Měření | denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹) | | drsnost SRT | | noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹) | | index opotřebení | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|
| | s posypem | | s posypem | | s posypem | | s posypem | |
| | M | S | M | S | M | S | M | S |
| nový stav | 210 | 198 | 56 | 55 | 282 | 245 | - | - |
| po 6 měsících | 157 | 146 | 53 | 53 | 165 | 143 | - | - |
| po 12 měsících | 145 | 137 | 50 | 51 | 157 | 130 | 1 | 1 |
| třídy | Q 3 | Q 3 | S 2 | S 2 | R 3 | R 2 | - | - |
| po 18 měsících | 105 | - | 50 | - | 132 | - | 1 | - |

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.