


SINOLACK NORMANDIE
rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,53 – 1,63
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	28 – 32
Ředidlo		toluen / Solvax
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	560
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1B2T P (600-125 SBP SRT)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	320
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	350
Zasychání při teplotě vzduchu 16°C	[min]	6

vzhled značení po 12 měsících

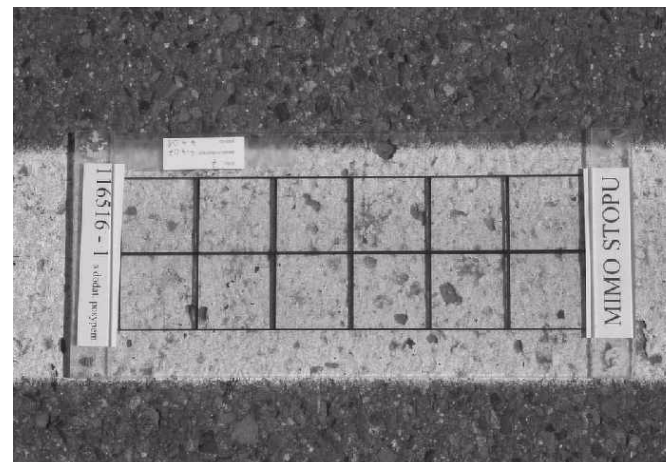

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	210	210	55	54	304	323	-	-
po 6 měsících	149	110	46	48	174	163	-	-
po 12 měsících	191	192	48	47	148	136	1	1
třídy	Q 4	Q 4	S 1	S 1	R 2	R 2	-	-
po 18 měsících	162	-	45	-	106	-	1	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.