


**SINOLACK NORMANDIE**  
rozpuštědlová barva bílá

<b>Technické vlastnosti</b>		
Měrná hmotnost	[g.cm <sup>-3</sup> ]	1,53 – 1,63
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	28 – 32
Ředidlo		toluen / Solvax
Premixová balotina		neobsažena
<b>Podmínky pro aplikaci</b>		
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m <sup>-2</sup> ]	600
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1A2T P2 (500-180 SBP ECO SRT)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m <sup>-2</sup> ]	250
<b>Měření při pokládce na zkušební úseku</b>		
Tloušťka mokrého nástřiku	[ $\mu$ m]	375
Zasychání při teplotě vzduchu 13,5 °C	[min]	10

vzhled značení po 12 měsících

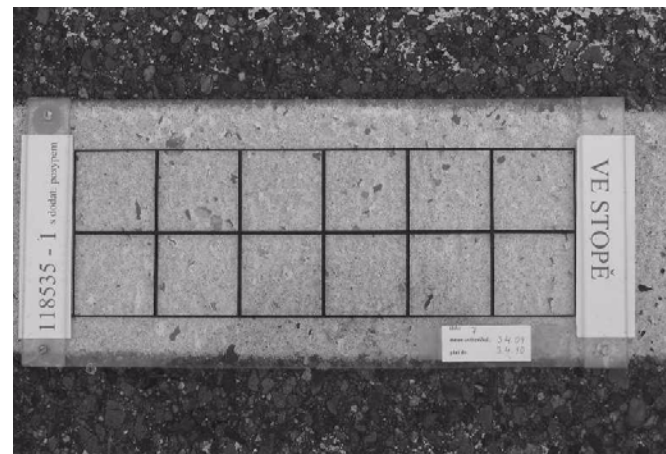

**Výsledky měření a zařazení do tříd**

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>S</b>
nový stav	227	233	53	50	455	461	-	-
po 6 měsících	140	135	58	56	379	353	-	-
<b>po 12 měsících</b>	<b>166</b>	<b>146</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>218</b>	<b>202</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>třídy</b>	<b>Q 4</b>	<b>Q 3</b>	<b>S 2</b>	<b>S 2</b>	<b>R 4</b>	<b>R 4</b>	-	-
po 18 měsících	142	143	49	49	156	147	1	1
po 24 měsících	156	147	47	45	154	118	1	1

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.