


SINOLACK NORMANDIE
rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,53 – 1,63
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	28 – 32
Ředidlo		toluen / Solvax
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	750
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1A2T P12 (500-180 SBP ECO SRT)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	290
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	475
Zasychání při teplotě vzduchu 14 °C	[min]	12

vzhled značení po 12 měsících

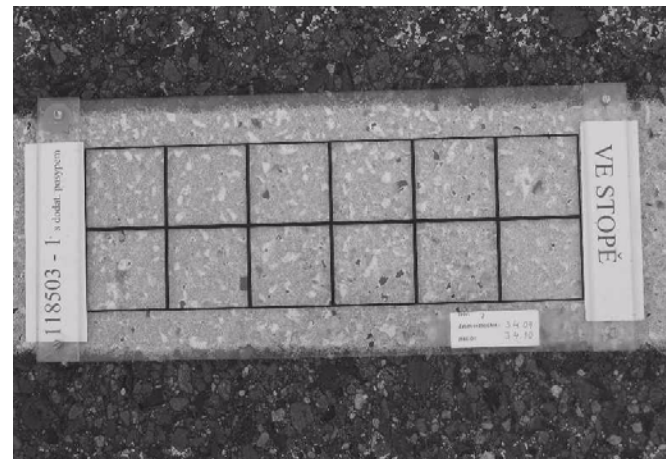

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	229	224	47	48	457	479	-	-
po 6 měsících	129	124	54	53	341	319	-	-
po 12 měsících	165	141	52	48	146	119	1	1
třídy	Q 4	Q 3	S 2	S 1	R 2	R 2	-	-
po 18 měsících	141	-	46	-	140	-	1	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.