LIMBOROUTE K 835
rozpouštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm^{-3}]	1,57
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek ϕ = 6 mm)	[s]	25
Ředidlo		ředidlo HS
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobcem doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobcem doporučená teplota podkladu	[°C]	5 – 45
Výrobcem doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 75
Dávkování barvy	[g.m^{-2}]	620
Druh dodatečného posypu		Swarcoflex 100-600 T14 G20
Dávkování dodatečného posypu	[g.m^{-2}]	300
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[µm]	400
Zasychání při teplotě vzduchu 22,5°C	[min]	13

vzhled značení po 12 měsících

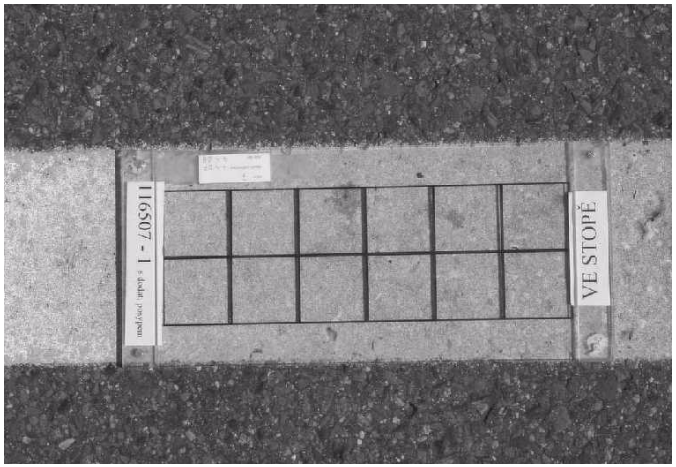

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m^{-2}.lx^{-1})		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m^{-2}.lx^{-1})		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	**S**	**M**	**S**	**M**	**S**	**M**	**S**
nový stav	196	193	47	47	248	294	-	-
po 6 měsících	131	123	47	46	191	163	-	-
po 12 měsících	**156**	**162**	**47**	**47**	**163**	**157**	**1**	**1**
třídy	**Q 3**	**Q 4**	**S 1**	**S 1**	**R 3**	**R 3**	**-**	**-**
po 18 měsících	134	133	50	50	154	140	1	1
po 24 měsících	144	-	51	-	143	-	1	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.