


LIMBOROUTE K 835
rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,57
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	25
Ředidlo		ředidlo HS
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	5 – 45
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 75
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	630
Druh dodatečného posypu		Swarcoflex 100-600 T14 G20
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	350
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	400
Zasychání při teplotě vzduchu 26,5°C	[min]	11

vzhled značení po 12 měsících

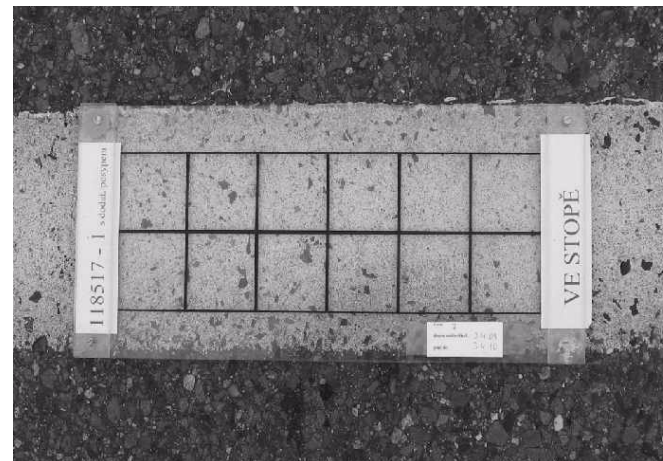

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	234	230	49	47	262	267	-	-
po 6 měsících	166	149	53	52	207	168	-	-
po 12 měsících	145	137	53	52	160	135	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 2	S 2	R 3	R 2	-	-
po 18 měsících	127	-	55	-	129	-	1	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.